

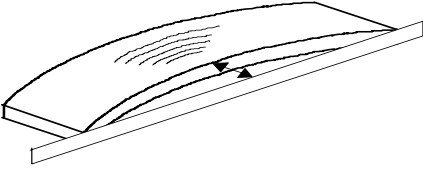
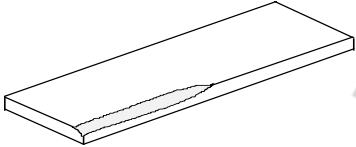
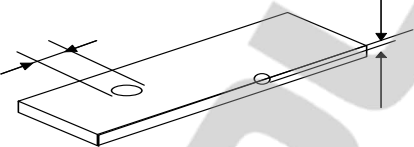
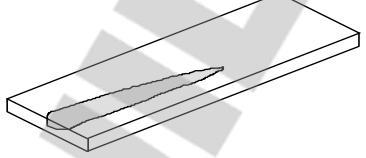
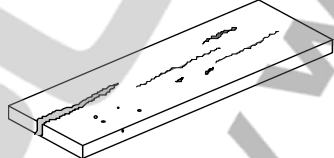


<b>Datum:</b> <b>01.03.2010</b>	<b>AB</b>
Hlavní charakteristika	<b>Terasy.</b>
Podlouhlé a křídlové suky	Bez omezení.
Zdravé suky	Bez omezení.
Shnilé suky (lehce tmavě zbarvené)	Nedovoluje se na lícové straně. (výskyt v borovici)
Suky se zarostlou kůrou	Zarostlé suky se dovolují o velikosti max. 1/3 šířky dílce na 1 m délky.
Nesrostlé suky (černě zbarvené)	Nedovoluje se.
Vypadavé suky a díry po sucích	Dovolují se u 10% celkového objemu. Díry po sucích o velikosti max. 10% šířky dílce.
Max. počet suků na 1 m délky	Bez omezení.
Výsušné trhliny	Max. 35% délky dílce, o šířce max. 0.5 mm. Pronikající trhliny se nedovolují.
Čelní trhliny	Max. délka je 1/2 šířky dílce, dovoluje se pronikající trhlina. Dovoluje se u max. 30 % celkového objemu.
Odlupčivé trhliny	Nedovoluje se.
Obliny a mechanické poškození	Obliny se dovolují u max. 5 % celkového objemu, o velikosti max. 10 % délky dílce. Mechanické poškození se nedovoluje.
Smolníky	Max. délka: 50 mm, celková max. délka na dílec 200 mm, šířka max. 0.5 mm. Smolníky do 10 mm nejsou brány v úvahu.
Zárosty kůry, jizvy	Max. délka je šířka dílce. Nebo celková délka na dílci nepřesahuje 250 mm.
Tlakové dřevo	Tlakové dřevo u max. 20% celkového objemu.
Zabarvení	Napadení houbami se nedovoluje. Lehké zamodrání a tvrdá hniloba je dovoleno u max. 10% celkového objemu na jedné straně dílce nebo na hraně dílce.
Napadení hmyzem	Nedovoluje se.
Vlhkost	16 ± 2%
Kvalita hoblování	Max. dovolená délka hrubého hobování („hit & miss“) na lícové straně je šířka dílce.
Tolerance	Délka: + 50 mm. Tloušťka: ± 0.5 mm. Šířka: ± 0.5 mm.

<p>Šroubovitě zakřivení</p> 	<p>Max. 8 mm na délce 2 m, za předpokladu, že konečné použití dílce není omezeno.</p>
<p>Podélné zakřivení plošné</p> 	<p>Max. 15 mm na délce 2 m, za předpokladu, že konečné použití dílce není omezeno.</p>
<p>Podélné zakřivení boční</p> 	<p>Max. 6 mm na délce 2 m, za předpokladu, že konečné použití dílce není omezeno.</p>
<p>Obliny</p> 	<p>Obliny se dovolují u max. 5 % celkového objemu, o velikosti max. 10 % délky dílce. Mechanické poškození se nedovoluje.</p>
<p>Suky</p> 	<p>Viz výše popis v tabulce na straně 1.</p>
<p>Zabarvení (hniloba, plíseň, zamodráání)</p> 	<p>Viz výše popis v tabulce na straně 1.</p>
<p>Trhliny a praskliny</p> 	<p>Viz výše popis v tabulce na straně 1.</p>