

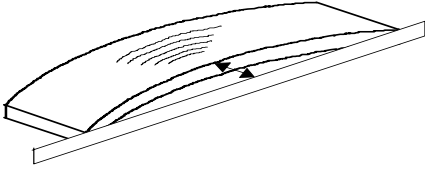
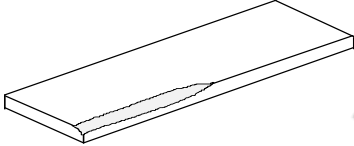
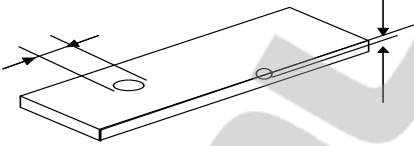
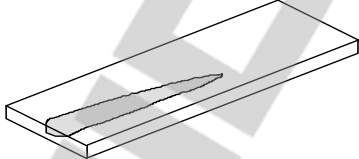
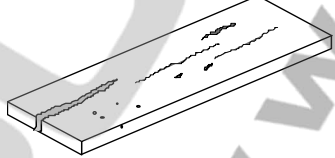


Datum: 01.03.2010	AB
Hlavní charakteristika	Vnitřní obklady a podlahy.
Podlouhlé a křídlové suky	Bez omezení.
Zdravé suky	Dovoluje se velikost max. 1/3 šířky dílce.
Shnilé suky (lehce tmavě zbarvené)	Nedovolují se na lícové straně. (výskyt v borovici)
Suky se zarostlou kůrou	Zarostlé suky se dovolují do max. 1/3 šířky dílce.
Nesrostlé suky (černě zbarvené)	Nedovolují se.
Vypadavé suky a díry po sucích	Nedovolují se na lícové straně. Dovolují se na hraně tak, že není ovlivněno překrytí podkladu. Nepronikající vadné suky se dovolují.
Max. počet suků na 1 m délky	Bez omezení.
Výsušné trhliny	Max. 10 % délky, o max. šířce 0,5 mm. Bez omezení pro rubovou stranu. Pronikající trhliny se nedovolují.
Čelní trhliny	Max. délka je šířka dílce. Dovoluje se pronikající trhlina.
Odlupčivé trhliny	Nedovoluje se.
Obliny a mechanické poškození	Nedovoluje se.
Smolníky	Max. délka: 50 mm, celková max. délka na dílec 200 mm, šířka max. 0.5 mm. Smolníky do 10 mm se neuvažují.
Zárosty kůry, jizvy	Nedovoluje se.
Tlakové dřevo	Tlakové dřevo u max. 20% celkového objemu.
Zabarvení	Napadení houbami, tvrdá hniloba ani zamodrání se nedovoluje.
Napadení hmyzem	Nedovoluje se.
Vlhkost	16 ± 2%. Podlahy sušeny na 10 ± 2%.
Kvalita hoblování	Max. dovolená délka hrubého hoblování („hit & miss“) na lícové straně je šířka dílce, a to pouze od čela dílce.
Tolerance	Délka: + 50 mm. Tloušťka: ± 0.5 mm. Šířka: ± 0.5 mm.

<p>Šroubovitě zakřivení</p> 	<p>Max. 8 mm na délce 2 m, za předpokladu, že konečné použití dílce není omezeno.</p>
<p>Podélné zakřivení plošné</p> 	<p>Max. 15 mm na délce 2 m, za předpokladu, že konečné použití dílce není omezeno.</p>
<p>Podélné zakřivení boční</p> 	<p>Max. 6 mm na délce 2 m, za předpokladu, že konečné použití dílce není omezeno.</p>
<p>Obliny</p> 	<p>Nedovoluje se.</p>
<p>Suky</p> 	<p>Viz výše popis v tabulce na straně 1.</p>
<p>Zabarvení (hniloba, plíseň, zamodrání)</p> 	<p>Nedovoluje se.</p>
<p>Trhliny a praskliny</p> 	<p>Viz výše popis v tabulce na straně 1.</p>